



## GUANIDIN NITRAT ASOSIDAGI (FKG2T-4) KOMPOZIT KORROZIYA INGIBITORI SINTEZI, KISLOTALI MUHITDA QO'LLANILISHI

Sharipov Begmurod Sharopovich<sup>1</sup>

doktorant

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich<sup>2</sup>

tex.fan.dok, professor kimyo fanlari doktori, prof

Jalilov Abdulahat Turapovich<sup>3</sup>

O'zR Fan akademigi, direktori

<sup>1</sup>Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti,

<sup>2</sup>Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

<sup>3</sup>Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati,

Toshkent tumani, p/o Sho'ro-bozor

G-mail:sharipovbekki91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030477>

### ARTICLE INFO

Received: 01<sup>st</sup> August 2022

Accepted: 03<sup>rd</sup> August 2022

Online: 05<sup>th</sup> August 2022

### KEY WORDS

(FKG2K-4) kompozit ingibitor, guanidin nitrat, SEM, fosfat kislota, Lengmyur va Tyomkin izotermalari



### ABSTRACT

Ushbu maqolada, guanidin nitrat asosida sintezlangan (FKG2K-4) kompozit ingibitorini 1 M HCl eritmasida uglerodli po'lat konstruksiyalarini korroziyadan himoya qilish tadqiqoti olib borilgan. Bunda, tadqiqot ishida (FKG2K-4) kompozit ingibitorini turli xil konsentratsiya (250 mg/l, 500 mg/l, 750 mg/l va 1 g/l) va haroratlar (298 K va 323 K) da amaliy tajribalar o'tkazildi. (FKG2K-4) kompozit ingibitorining po'lat yuzasida adsorbsiyalanish Lengmyur va Tyomkin izotermalari va SEM analizlari bilan o'rgnildi va tahlil qilindi. (FKG2K-4) kompozit ingibitorining samaradorligi 74.65% dan 92.68% ekanligi gravimetrik metodga asoslanib topildi.

Hozirgi kunda xalq xo'jaligining barcha tarmoqlari, jumladan, kimyo sanoati, neft va gaz sanoatlarini temir (metall) qotishmalaridan yasalgan qurilmalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ushbu sanoat tarmoqlarida metallokonstruksion materiallardan foydalanilganda ularning tashqi muhit bilan doimo ta'sirlashuv jarayonlari sodir bo'lib turadi va bu ta'sirlashuvlar natijasida metall qurilmalarining birlamchi xossalari o'zining dastlabki xususiyatlarini yo'qotib korroziya sodir bo'ladi. Korroziyaga qarshi kurashning samarali usuli korroziya ingibitorlaridan foydalanish hisoblanadi.


Ushbu moddalar korroziyaviy muhitga oz miqdorda kiritiladi va qoida tariqasida, metallning sirtini o'zgartiradi, ingibitorlar ishtirokida elektrokimyoviy reaksiyalar paydo bo'lishining oldini oladi [1 va 2]. O'zbekistonning turli sanoat sohalarida temirning ko'pgina markalaridan ya'ni C<sub>T.3</sub>, C<sub>T.20</sub> va C<sub>T.80</sub> kabi tiplaridan foydalaniladi. Ushbu metallardan yasalgan uskunalar sanoatning asosiy tayanch tizimini tashkil qiladi. Ayni shu metallardan tashkil topgan tizimli sistemalarni korroziya jarayonidan himoya qilishda hozirgi kunda o'zida bitta yoki bir nechta geteroatomlar tutgan organik birikmalar asosida olingan



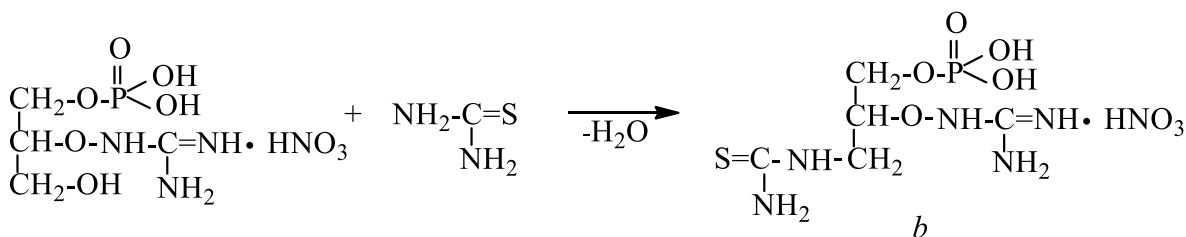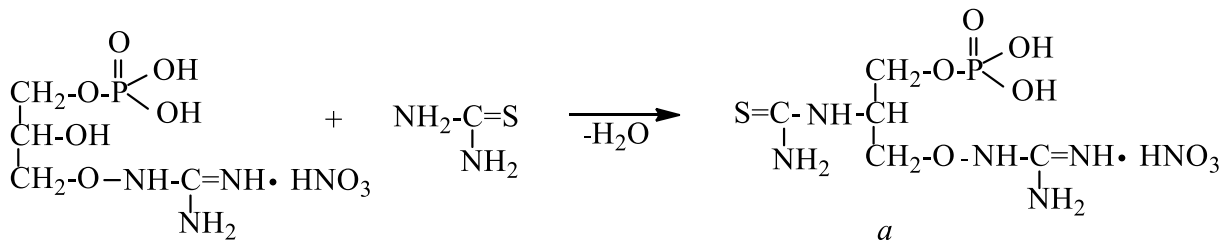

FKG2T-4 korroziya ingibitori tarkibida karbamid va guanidin guruhlari, va metilen guruhlari mavjud. Agar reaksiya uchun glitserin, tiokarbamid va fosfor kislotasi miqdorlari yetarli bo'lmasa (yoki reaksiya uchun belgilangan miqdordan kam bo'lsa) suvda erimaydigan modda olinadi. Glitserin miqdorining ortiqcha bo'lishi reaksiyada uzoq vaqt davomida va

past ingibitor ta'sirga ega bo'lgan mahsulot hosil bo'lishiga olib keladi. Shuningdek ko'p miqdorda bo'lgan tiokarbamid va fosfat kislotasi reaksiya mahsulotlarining ortiqcha sarflanishiga olib keladi bu esa hosil bo'lgan mahsulotning ingibitor ta'sirini ma'lum darajada kamayishiga sabab bo'ladi.

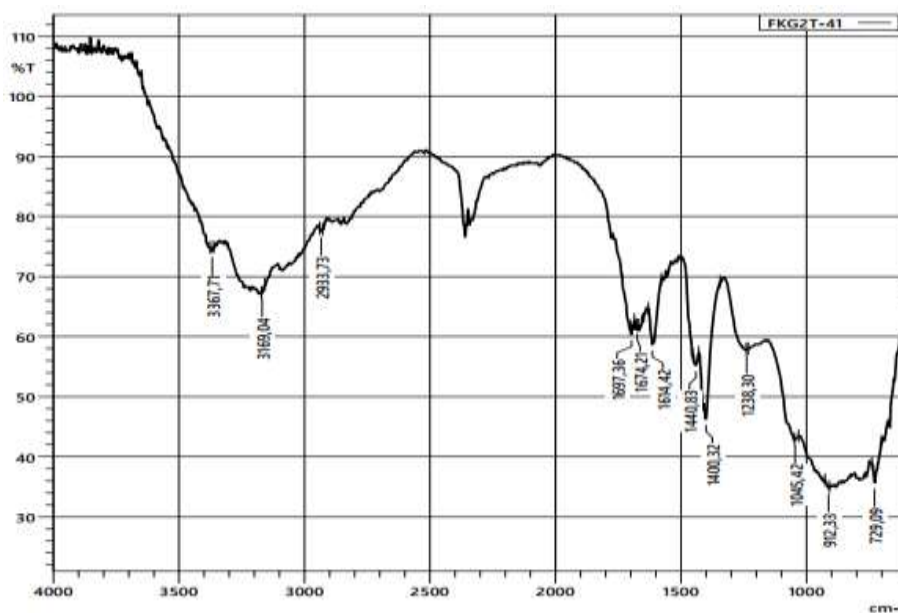

1-rasm. FKG2T-4 korroziya ingibitorining infraqizil spektri

Reaksiya natijasida shu narsa aniqlandiki guanidin fragmenti tutgan molekulada nisbatan korroziyon ingibitorlik xossasini hamoyon qiluvchi N, P saqlagan guruhlarning faolligi yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. FKG2T-4 ning IQ spektri

tahliliga ko'ra kompozit tarkibida 3400-3360  $\text{cm}^{-1}$  sohalarda  $\nu(\text{-NH}_2)$ , 1697-1650  $\text{cm}^{-1}$   $\delta_c(\text{-NH}_2)$ , 910-650  $\text{cm}^{-1}$   $\delta_{ac}(\text{NH}_2)$ , yutilish chiziqlari va 3400-3100  $\text{cm}^{-1}$  sohalarda  $\nu(\text{C=NH})$ , 1670-1640  $\text{cm}^{-1}$  ( $\delta_c(\text{C=NH})$ ) guruhga, 1600-1630  $\text{cm}^{-1}$  ( $\nu(\text{-$



C=O)) va 1720-1690  $\text{cm}^{-1}$  ( $\nu(\text{S})$ ) guruhga tegishli, 1460-1440  $\text{cm}^{-1}$  sohalarda  $\nu_s(\text{-N-N=O})$  va 820-760  $\text{cm}^{-1}$  sohada esa  $\delta_c(\text{-N-N=O})$  guruhga, 2850-2920  $\text{cm}^{-1}$  sohalarda  $\nu_s(\text{CH}_2\text{-})$  va 1400-1440  $\text{cm}^{-1}$  sohada  $\delta_c(\text{CH}_2\text{-})$  guruhga 1250-1400-1040  $\text{cm}^{-1}$  sohalarda  $\nu_s(\text{C=S})$  guruhga, 1230-1150  $\text{cm}^{-1}$  sohalarda  $\nu_s(\text{P=O})$  va 910-720  $\text{cm}^{-1}$  sohada esa  $\delta_c(\text{P=O})$  guruhlariga tegishli bo'lgan chiziqlar paydo bo'lgan ekanligini (3.9-rasm) da ko'rishimiz mumkin.

Tarkibida azot, fosfor, kislorod va oltingugurt saqlagan organik ingibitorlarni himoyalovchi ta'siri juda xilma-xil va har biri nisbatan o'ziga xos mexanizmiga ega. Po'lat plastinka sirtida o'sib boruvchi himoyalovchi qatlamning hosil bo'lishi natijasida uning g'ovakliligi va yuzasining

oksidlanishi ham kamayadi, buning natijasida himoyalovchi hossalari ortadi.

**2.2. Namuna tayyorlash**

Tajriba uchun olingan po'lat namunasining yuzi mexanik tozalanib keyin aseton va etil spirti bilan bir necha bor yuviladi. Bu metodga ko'ra, amaliy tajriba uchun olingan po'lat namunasi tajribadan oldin va tajribadan keyin og'irligini o'lchashga asoslangan.

**3. Natija va ularning tahlili**

**3.1. Gravmetrik metod va ingibitor samaradorligi.**

Guanidin nitrat asosida olingan FKG2T-4 kompozit korroziya ingibitorini 1M li HCl eritmasida turli konsentratsiya va turli haroratlarda amaliy tajribalar o'tkazildi. Korroziyalanish darajasi (1) va samaradorligi (2) quyudagi tenglamalar orqali topiladi.

$$C_R = \frac{W_b - W_a}{S * t} \quad (1)$$

$$\eta(\%) = \frac{C_{R(blank)} - C_{R(inhibitor)}}{C_{R(blank)}} \quad (2)$$

Bu yerda:  $C_{R(blank)}$ -korroziyanalanish darajasi,  $W_b$ -amaliy tajriba uchun olingan metall namunasining sinovdan oldingi og'irligi,  $W_a$ -amaliy tajribadan keying metall namunasining og'irligi,  $S$ -olingan namuning yuzasi,  $t$ -amaliy tajriba uchun ketgan vaqt, soatlarda ifodalanadi.

Quyida keltirilgan jadvalda Guanidin nitrat asosida olingan FKG2T-4 kompozit korroziya ingibitorining turli konsentratsiya va haroratda HCl kislotasi eritmasi uchun korroziyalanish darajasi va samardorligi hisoblangan.

**1-javal**


Ingibitor nomi	Ingibitorning konsentratsiyasi mg/l,	Temperatura, K	1M HCl kislotasi	
			Korroziyalanish tezligi $\text{g/m}^2, \text{kun}$	Ingibitorning samaradorligi, %
FKG2T-4	250	298 K	0,005257	74.65
		323K	0,004759	72.63
	500	298 K	0.004252	78.29
		323K	0,003856	75,89
	750	298 K	0,003271	83.35
		323K	0,002217	79.67
	1000	298 K	0.001252	88.31
		323 K	0,001265	92.68

3.2. Haroratning ta'siri.

Haroratning korroziya tezligi va ingibitorning samaradorligiga ta'sirini o'rganish ingibitor va adsorbsiya jarayonlari uchun kinetik va termodinamik parametrlarni hisoblashni osonlashtiradi. Ushbu parametrlar ingibitor tomonidan adsorbsiya turini izohlashda foydalidir. Umuman olganda haroratning oshishi bilan ingibitorning samaradorligi pasayib boradi. Ushbu jarayonning aktivlanish energiyasi ( $E_a$ ) qiymati Arrenius tenglamasidan foydalanib topiladi [10-11].

$$\ln(v_{korr}) = B - \frac{E_a}{RT} \tag{3}$$

Bu yerda B metal turiga bog'liq bo'lgan konstanta, R universal gaz doimiysi, va T absolyut harorat.  $\ln(v_{korr})$  mutlaq haroratning ( $1/T$ ) o'zaro grafigi qiyaligi  $E_a/R$  ga bo'lgan to'g'ri chiziqni berdi, bundan foydalanib korroziya va ingibirlash jarayoni uchun aktivlanish energiyasi qiymatlari hisoblab chiqildi.

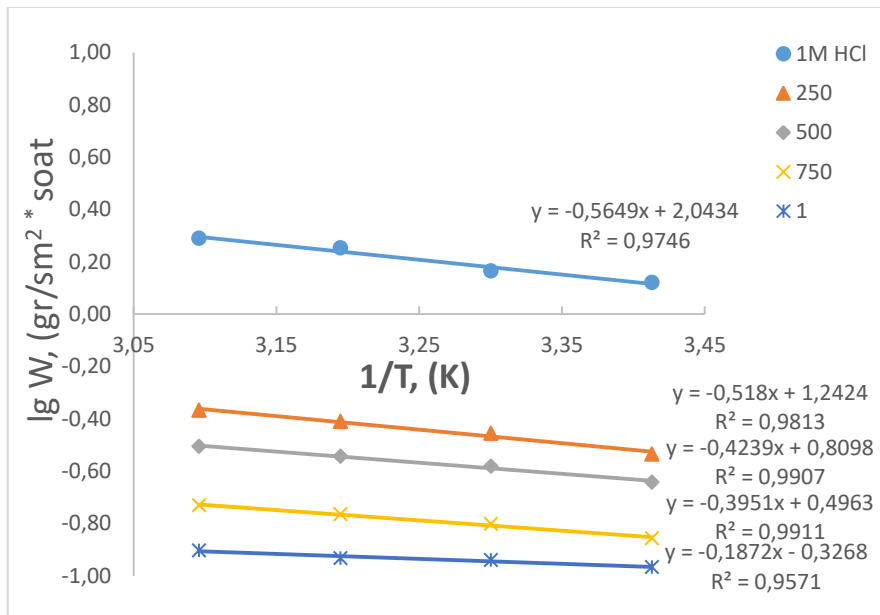

1-rasm. 1M li Xlorid kisotali muhitda po'lat uchun turli konsntrasiyadagi ingibitor uchun Arreniusning aktiflanish tenglamasi.

Arrenius tenglamasi yordamida 1.0 M li xlorid kislotaga eritmasi uchun ingibitorli va ingibitorsiz holatda turli konsntrasiyadagi korroziya qiymatlari hisoblab chiqildi. Entalpiya ( $\Delta H$ ) va entropiya ( $\Delta S$ ) kabi termodinamik parametrlar yordamida korroziya jarayonining o'tish holati tenglamasi yordamida hisoblangan.

$$v_{(korr)} = \frac{RT}{Nh} \exp\left(\frac{\Delta S}{R}\right) \exp\left(\frac{\Delta H}{RT}\right)$$


bu yerda h plank doimiysi, N avgadro soni.  $\ln(v_{korr}/T)$  ga nisbatan  $1/T$  ning qiyalikning  $\Delta H/T$  va kesish nuqtasi  $\ln(R/Nh) + \Delta S/R$  bo'lgan to'g'ri chiziqni ifodalaydi.

Aktivlanish parametrlarining hisoblangan qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan. Ingibitor qo'llanilgan eritmalarining aktivlanish energiyasini ( $E_a$ ), ingibitorsiz qo'llanilgan eritma bilan solishtiradigan bo'lsak, eritmaga ingibitor qo'shilishi ( $E_a$ ) ortib borishini ko'rishimiz mumkin va eritmadagi ingibitor

konsentratsiyasining oshishi bilan aktivlanish energiyasi ham oshib boradi. Aktivlanish energiyasining yuqori bo'lishi fizik adsorbsiyani, agar o'zgarmasa yoki kamroq bo'ladigan bo'lsa kimyoviy adsorbsiya bo'ladi. O'zining yuqori samaradorligini namoyon etgan FKG2T-4 ingibitorning po'lat sirtiga

adsorbsiyalanish mexanizmi haqida to'liq malumot olish uchun turli harorat va konsentratsiyalarda Frumkin, Tyomkin va Lengmyur izotermalari olindi.

Frumkin izotermasini olish uchun  $\lg [\theta/(1-\theta)]$  ni  $\lg C_{ing}$  ga bog'liqlik grafigi chizildi (3.1-rasm).

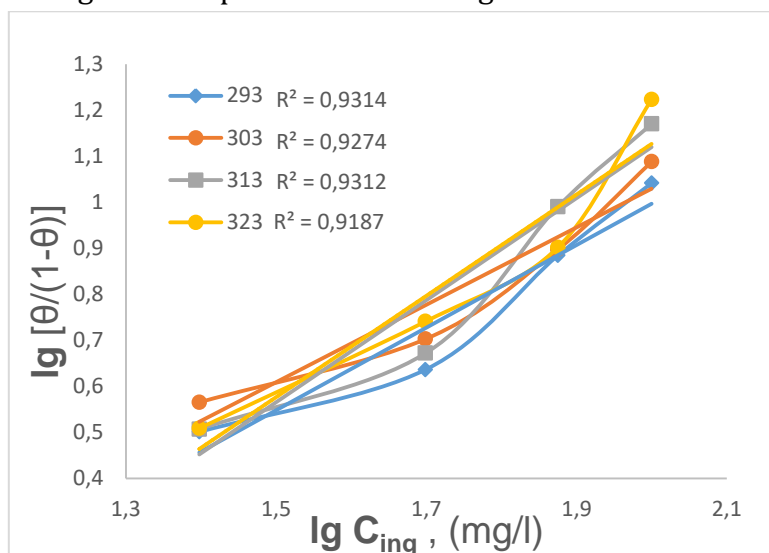

**2-rasm. FKG2T-4 kompozit ingibitorining HCl kislota eritmadagi metall sirtiga adsorbsiyasi uchun Frumkin izotermasi**

Frumkin izotermasini olish uchun  $\lg [\theta/(1-\theta)]$  ni  $\lg C_{ing}$  ga bog'liqlik grafigi chizildi (2-rasm). Har bir harorat bo'yicha korelyatsiya koeffitsientining qiymatlari (0,9314; 0,9274; 0,9312; 0,9187;) olindi.


**2-jadval**

1M Xlorid kislotasining har xil ingibitor konsentratsiyadagi aktivlanish parametrlari.

$C_{ing}$ (mg/l)	HCl	250 mg/l	500 mg/l	750 mg/l	1 g/l
$E_a$ (kJ/mol)	39,40	8,16	5,02	2,81	0,96
$\Delta H$ (kJ/mol)	134,03	28,72	17,23	9,57	3,83
$\Delta S$ (mol K)	346,20	-82,70	-124,82	-155,45	-178,43

2-jadvalda ko'rsatilgandek, ingibitor qo'shilgandan keyin  $E_a$  qiymatlari keskin oshdi. Demak, korroziyalanishni oldini olishda, ingibitorning dastlabki vazifasi metall yuzasida fizikaviy adsorbsiyalanishidir. Entropiyalarning katta manfiy qiymatlaridan shuni


ko'rishimiz mumkinki, korroziya tezligi belgilovchi bosqich ya'ni, aktiv kompleks hosil bo'lishida dissotsiyatsiyalanishdan ko'ra assotsiyatsiyalanish yuqori bo'lib, bu esa tartibsizlikning pasayishiga olib keladi [12,13].

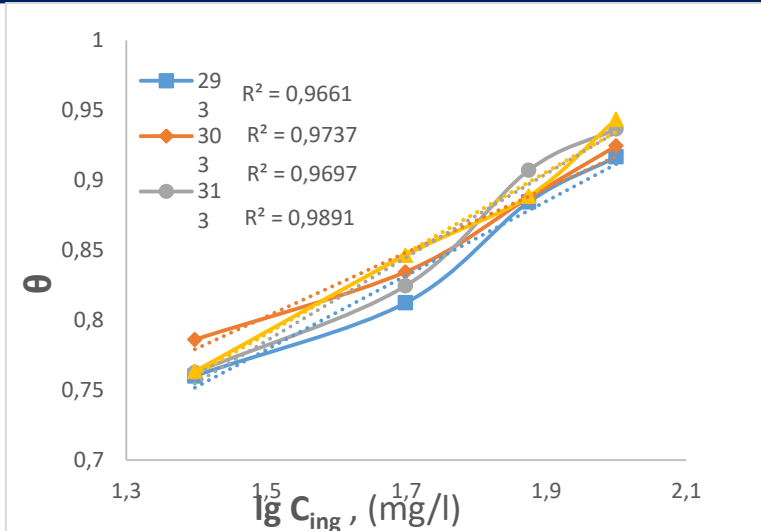


3-rasm. FKG2T-4 kompozit ingibitorining HCl eritmadagi metall sirtiga adsorbsiyasi uchun Tyomkin izotermasi

Tyomkin izotermasi uchun  $\theta$  qiymatini  $lg C_{ing}$  ga bog'liqlik grafigi chizildi (3.13-rasm). Har bir harorat bo'yicha korelyatsiya koeffitsentining qiymatlari

(0,9661; 0,9737; 0,9697; 0,9891;) olindi. Frumkin va Tyomkin izotermalari bo'yicha korelyatsiya koeffitsentlarining qiymatlari 1 ga yaqin emasligi ingibitorning metall sirtiga adsorbsiyasi ushbu nazariyalar bo'yicha bormasligini ko'rsatdi.

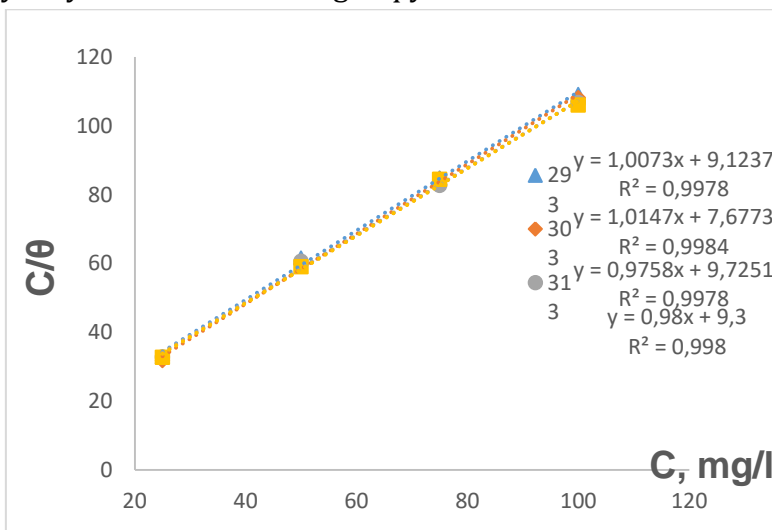

4-rasm. FKG2T-4 kompozit ingibitorining HCl eritmadagi metall sirtiga adsorbsiyasi uchun Lengmyur izotermasi

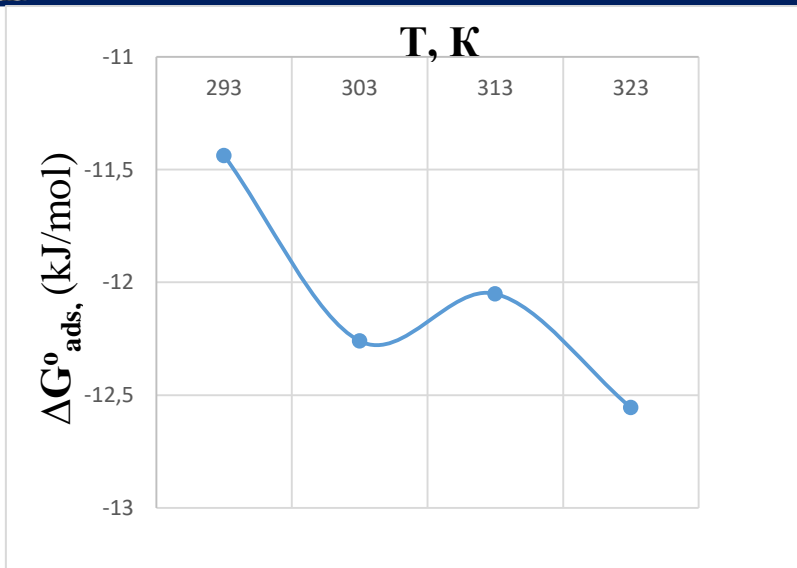

5-rasm.  $\Delta G^{\circ}_{ads}$  ning temperaturaga bog'liqligi

$C/\theta$  ning  $C_{ing}$  ga bog'liqligidan Lengmyur izotermasi olindi (4-rasm). Lengmyur izotermasi chiziqli ko'rinishidan olingan tajribaviy natijalarning korrelyatsiya koeffitsienti qiymati birga yaqin bo'lishi jarayonni monomolekular adsorbsiya nazariyasiga bo'ysunishini ko'rsatdi. Lengmyur izotermasiga asoslangan monomolekular adsorbsion nazariyasi po'lat sirti va ingibitor o'rtasidagi o'zaro tasirlashuv mexanizmi haqida ko'proq ma'lumot beradi. Izotermadagi  $C_{ing}$  va  $C_{ing}/\theta$  bog'liqligi orqali aniqlangan  $K_{ads}$  ning qiymatidan foydalanib, adsorbsiyaning standart Gibbs energiyasi  $\Delta G_{ads}$  qiymati 293–323 K harorat oralig'ida aniqlandi (3-rasm). Tajriba natijasida temperatura ortishi bilan Gibbs energiyasining qiymati kamayishi aniqlandi, bu esa jarayonni o'z-o'zidan

3-jadval


**FKG2T-4 kompoziti ishtirokidagi HCl kislota eritmasida adsorbsiya jarayonining termodinamik funksiyalari**

T, K	$K_{ads}$	$R^2$	$\Delta G^{\circ}_{ads}$	$\Delta G^{\circ}_{ads}$	$\Delta H^{\circ}_{ads}$ , kJ/mol	$\Delta S^{\circ}_{ads}$ , J/mol
293	0,1096	0,7356	-11437	-11,44	-2,39	31,5
303	0,1302		-12260	-12,26		
313	0,1028		-12051	-12,05		

323	0,108		-12556	-12,56		
-----	-------	--	--------	--------	--	--

Adsorbsiya jarayonida katta o'lchamga ega ingibitorning solvat kompleksi buzilishi natijasida issiqlik yutiladi, suv molekulalarining po'lat sirti bilan ta'sirlashib bog'lari uzilishi hisobiga ham issiqlik yutiladi. Ingibitor molekulasini po'lat sirtiga adsorbsiyalashishi va bog'

hosil bo'lishi natijasida issiqlik chiqadi. Umumiy yutilgan issiqlik miqdori chiqqan issiqlik miqdoridan katta bo'lganligi sababli umumiy holda issiqlik yutilgan va entalpiyaning musbat bo'lishini shu orqali tushuntirish mumkin.

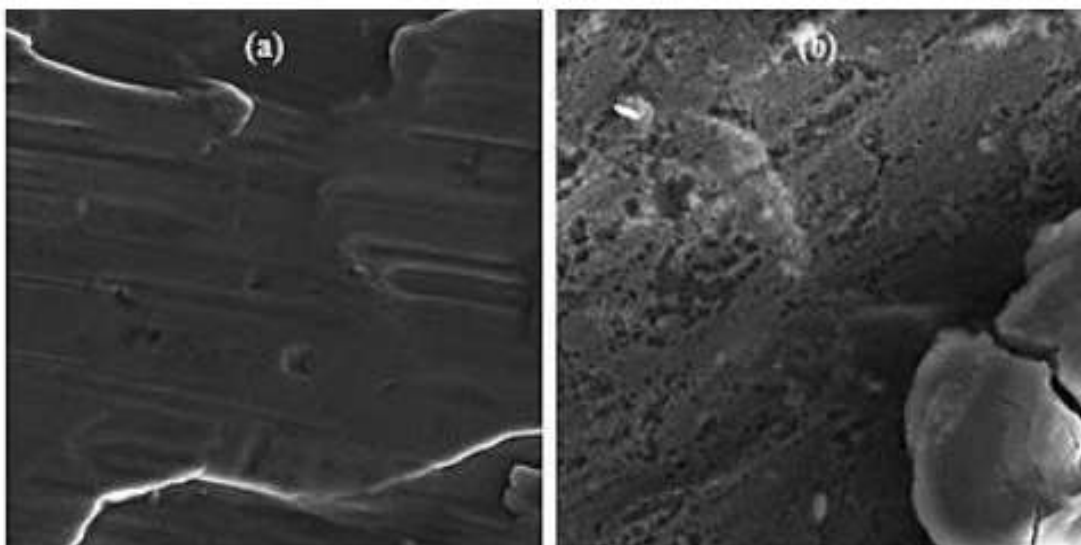

**6-rasm. Po'lat sirtining daslabki holati (a) va FKG2T-4 ingibitori ta'sirida ingibirlangan po'lat sirtining (b) skanerlovchi elektron mikroskop yordamida olingan yuza analizining tuzilishi**

Mikrograflardan ko'rinib turibdiki, himoya qatlamining barqarorligi bu ingibitor ta'siriga bog'liq ekanligini va bu qatlam korroziya tezligining pasayishi uchun eng asosiy parametr ekanligini SEM tasvirlaridan olingan natijalari ham tasdiqlaydi.

#### **Xulosa.**

Olingan **FKG2T-4** ingibitor 1 M li Xlorid kislotasida o'rganilganda uning samaradorligi 92.68% gacha ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek harorat ta'sirining parametrlari, va Lengmyur va Tyomkin izotermalari orqali o'rganilganda 1g/l da **FKG2T-4** ingibitori eng yuqori barqarorlikga ega ekanligi aniqlandi.

#### **References:**

1. Ж Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов. М. Metallurgii, 1976, с. 492
2. Акользин А. П. Противокоррозионная защита стали пленкообразователями. М.: Metallurgiya, 1989, с. 192
3. Брегман Дж. Ингибиторы коррозии. М.: Химия. 1996.
4. Робинсон Д. С. Ингибиторы коррозии. М.: Metallurgiya, 1983, с. 272.



5. N. Ochoa, F. Moran, N. Pébère and B. Tribollet, *Corros. Sci.*, 47 (2005)593.
6. P. Ocón, A.B. Cristobal, P. Herrasti and E. Fatas, *Corros. Sci.*, 47 (2005)649.
7. E.A. Noor, *Corros. Sci.*, 47 (2005) 33.
8. A. Frignani, C. Monticelli, F. Zucchi and G. Trabanelli, *Mater. Chem. & phys.*92 (2005) 403.
9. M. Karaku, M. ahin and S. Bilgiç, *Mater. Chem.& phys.* 92 (2005) 565.
- 10.. T.A. Sanaa, Inhibition action of thiosemicabazone and some of it is  $\rho$ -substituted compounds on the corrosion of iron-base metallic glass alloy in 0.5 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> at 30 OC, *Mater. Res. Bull.* 43 (2008) 510.
11. T. Poornima, J. Nayak, A.N. Shetty, Corrosion of aged and annealed 18 Ni 250 grade maraging steel in phosphoric acid medium, *Int. J. Electrochem. Sci.* 5 (2010) 56.
12. E.E. Oguzie, Corrosion inhibition of aluminium in acidic and alkaline media by *Sansevieria trifasciata* extract, *Corros. Sci.* 49 (2007) 1527.
- 13.S. Martinez, I. Stern, Thermodynamic characterization of metal dissolution and inhibitor adsorption processes in the low carbon steel/mimosa tannin/sulfuric acid system, *Appl. Surf. Sci.* 199 (2002) 83.